

## CONSERVATIEFICHE



ARCHEOLOGISCHE  
CONSERVATIE

### IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: NISE19 – S676 – VNR1088  
Materiaal: Aardewerk  
Object: Beker

---

### BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok  
Fysieke stabiliteit: Stabiel, gebroken  
Chemische stabiliteit: Poreus  
Eerdere behandelingen: /  
Opmerkingen: /

---

### BEHANDELING

Reiniging: Verwijderd uit blok en verder gereinigd met een mengsel van water en ethanol, daarna gecontroleerd gedroogd aan de lucht.

Chemische stabilisatie: /

Fysieke stabilisatie: Consolidatie van haarscheuren en de breuknaden: 5% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.  
Verlijming: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.  
Aanvulling: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel met pigmenten, als lijnbruggen.

Bescherm laag: /

Verpakking: Op maat, inert materiaal in PE -schuim en een PP doos.

Opmerkingen: Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden.

---

### BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.

Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.

Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.

Toonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.  
Enkel koude lichtbronnen gebruiken.

UV-licht moet vermeden worden.

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 3 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.

---

## DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie




Foto's tijdens conservatie



Foto's na conservatie



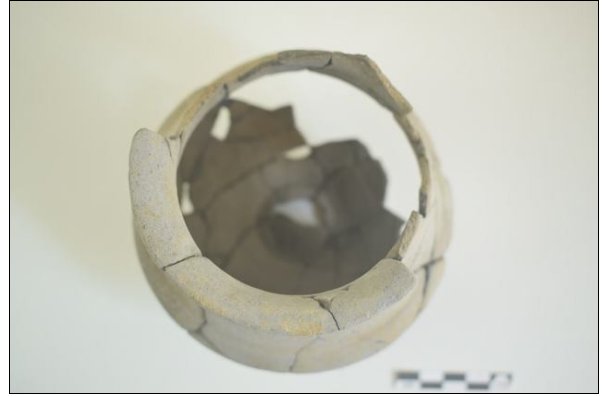

Alle foto's worden ook digitaal bezorgd.