

CONSERVATIEFICHE

ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: NISE19 – S636 – VNR1080
Materiaal: Aardewerk
Object: Beker

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok
Fysieke stabiliteit: Stabiel, gebroken
Chemische stabiliteit: Poreus en sterk verzwakt, sterk gefragmenteerd.
Eerdere behandelingen: /
Opmerkingen: /

BEHANDELING

Reiniging: Gedeeltelijk verwijderd uit blok en verder gereinigd met een mengsel van water en ethanol, daarna gecontroleerd gedroogd aan de lucht.
Chemische stabilisatie: /
Fysieke stabilisatie: Consolidatie van scheuren en de inhoud: 3-10% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Verlijming: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Beschermlaag: /
Verpakking: Op maat, inert materiaal in PE -schuim en een PP doos.
Opmerkingen: Wegens de sterke fragmentatie werd de inhoud van de beker gedeeltelijk ter plaatse gelaten en geconsolideerd. Zo wordt extra stevigheid geboden aan dit object. Het object werd geconsolideerd zoals het werd aangetroffen bij de opgraving. De originele vorm werd niet gereconstrueerd.
Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden.

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.
Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.
Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.
Tentoonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-

20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.


Enkel koude lichtbronnen gebruiken.

UV-licht moet vermeden worden.

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 3 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.

DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie

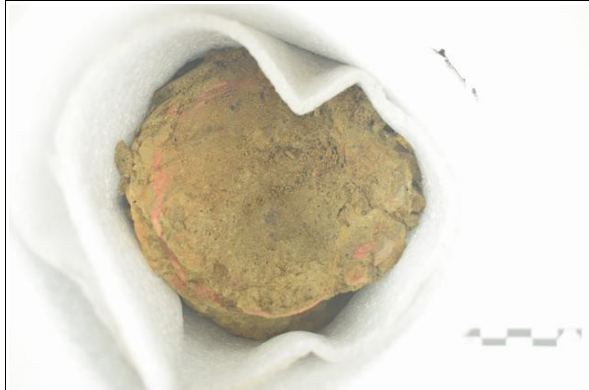

Foto's tijdens conservatie



Foto's na conservatie



Alle foto's worden ook digitaal bezorgd.