

Conserveringsrapport Metaalvondsten



Projectnaam:	Brugge Ver-Assebroek 2022H97
Projectnummer:	A-25.0027
Auteur (en actor):	M. Hendriksen (KNA-Specialist Conservering-Senior KNA-specialist Materialen)
Uitvoeringsperiode:	14-4-2025 en 15-4-2025
Versie:	Definitief
Datum en paraaf:	15-4-2025 

Afkorting	Metaalsoort
MCU	Koper- koperlegering
MPB	Lood
MSN	Tin

Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
48	Gesp	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.

Gem.: BRUGGE BAAC-nr: 2022-0380
Plaats: VER-ASSEBROEK Projectcode: 2022H97

BAAC: Put: 1 Vnr: 48
Vlak: 1
Spoor:
Laag:
KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☒ AW ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 1/3/23



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
54	Ampul	MSN	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en poederige corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.

Gem.: BRUGGE BAAC-nr: 2022-0380
Plaats: VER-ASSEBROEK Projectcode: 2022H97

BAAC: Put: 1 Vnr: 54
Vlak: 1
Spoor:
Laag:
KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☒ AW ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 1/3/23



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
61	Gesp	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.

Gem.: BRUGGE BAAC-nr: 2022-0380
Plaats: VER-ASSEBROEK Projectcode: 2022H97

Put: 1
Vlak: 1 Vnr: 61
Spoor: 1
Laag: 1
KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☒ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 01-03-23



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
62	Textiellood	MPB	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en poederige corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.

Gem.: BRUGGE BAAC-nr: 2022-0380
Plaats: VER-ASSEBROEK Projectcode: 2022H97

Put: 1
Vlak: 1 Vnr: 62
Spoor: 1
Laag: 1
KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☒ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 01-03-23




Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
64	Gespplaat	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
65	Kaarshouder	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
74	Lood stolsel	MPB	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en poederige corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.

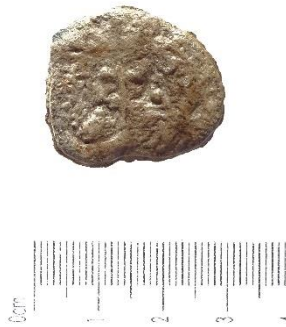

Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
75	Gesp	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
76	Rekenpenning	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
79	Schedepunt	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. In de binnenkant zit een cementachtige substantie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat waarin het object verkeerd bij intake. Weken in demiwater en handmatig (deels)verwijderen van aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Object gedroogd in vacuümoven en behandeld met Benzotriazole om bronspest tegen te gaan. Geïmpregneerd met paraloid B72 10% in ethylacetaat onder vacuüm.

