

Mortsel, 9 augustus 2019

Mien Morren
Palinckstraat 155
2100 Deurne
+32 468 28 13 01
mien_morren@hotmail.com

CONSERVATIE VAN DE LEDERVONDSTEN VAN DE SITE VEURNE, LINDENDREEF (2018E20)

BEHANDELINGSFICHES

Klant :	Erfpunt, Onroerend Erfgoed Waasland Afdeling Conservatie Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas
---------	---

Opdracht :	Conservatie met rapportage van 3 lederen vondstensembles afkomstig van de site Veurne, Lindendreef (2018E20) in opdracht voor BAAC Vlaanderen.
Datum ontvangst :	24/05/2019
Datum terugtransport :	18/09/2019

Opdracht en doel van de behandeling

De opdracht omvat de conservatie van 3 (ensembles) ledervondsten (vondstnummers 324, 325 en 326), afkomstig van de site Veurne, Lindendreef (projectcode 2018E20) in opdracht voor BAAC Vlaanderen.

De behandeling van de natte ledervondsten is erop gericht de voorwerpen te reinigen en gecontroleerd te drogen. Voorafgaand aan die droging is impregnatie nodig met polyethyleenglycol (PEG) om te verhinderen dat de ledervondsten tijdens droging krimpen, scheuren en hun soepelheid verliezen.

Na de behandeling zijn de voorwerpen schoon, droog, stabiel en hebben een natuurlijk eindaspect.

De stikgaten, afdrukken en het snijpatroon zijn optimaal leesbaar.

Losse delen die dreigen af te scheuren worden verlijmd: de voorwerpen kunnen zonder gevaar worden gemanipuleerd voor verder onderzoek, documentatie of expositie.

Alle vondsten zijn bewaard in doorprikte polyethyleen gripzakjes met en laag polyethyleenfoam ter ondersteuning.

Object : Zooldelen
Materialen : Leer
Inventarisnummer : 324

Beschrijving en conditie

De vondst bestaat uit 2 stukken van zolen; een voorstuk van een rechterzool en een hielstuk. Ze zijn niet van dezelfde zool afkomstig maar allebei onderdeel van een uit meerdere stukken gestikte, geassembleerde zool.

Een gedeelte van de rand van het grootste stuk is losgescheurd. Onregelmatige stikgaten in het grootste stuk, parallel met de rechterbuitenrand wijzen erop dat de zool gelapt is geweest.

Het ensemble is nat bewaard, het leer is in goede conditie al is de onderzijde van de zolen (nerfzijde van het leer) volledig weggesleten en vergaan.

Behandeling

Het oppervlak is onder stromend water gereinigd met zachte borstels. Vervolgens is het leer gecontroleerd aan de lucht gedroogd tot een bepaald vochtpercentage werd bereikt.

Daarna werd het materiaal 24u ondergedompeld in een polyethyleenglycol (PEG) 600 oplossing in gedemineraliseerd water. Na volledige impregnatie werd het leder tenslotte langzaam aan de lucht gedroogd.

Foto : P1040826b
Opmerking : Zooldelen voor behandeling


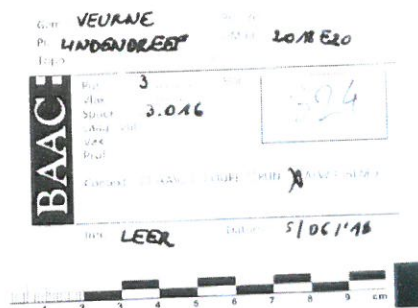


Foto: P1050330b
Opmerking : Zooldelen na behandeling

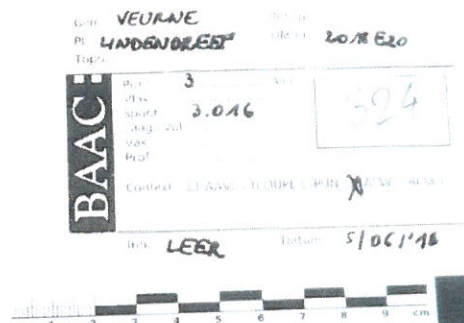

Object :	Zooldelen en -fragmenten
Materialen :	Leer
Inventarisnummer :	325

Beschrijving en conditie

Het ensemble bestaat uit twee complete linkerzolen, twee voorstukken van geassembleerde linkerzolen, twee versneden zolen, een inzetstuk van een bovenleer met knoopsgaten en enkele randfragmenten.

Een lapstuk is herkenbaar aan de (origineel onzichtbare, maar tot de draad versleten) tunnelsteek.

Een fragment van de hiel van één van de versneden zolen is afgescheurd.

Alle delen van het ensemble vertonen slijtage door gebruik, het leer zelf is in goede conditie.

Het oppervlak is licht vervuild.

Foto :	P1040831b
Opmerking :	Vondstensemble voor behandeling



Behandeling

Het oppervlak is onder stromend water gereinigd met zachte borstels.

Vervolgens is het ensemble gecontroleerd aan de lucht gedroogd tot een bepaald vochtpercentage werd bereikt. Daarna werd het materiaal 24u ondergedompeld in een polyethyleenglycol (PEG) 600 oplossing in gedemineraliseerd water. Na volledige impregnatie werd het leder tenslotte langzaam aan de lucht gedroogd.

Fragmenten die dreigen los te scheuren zijn plaatselijk verlijmd met archival grade PVAc lijm. Het losgescheurde hielfragment is terug aan de zool verlijmd.

Foto:	P1050416b
Opmerking :	Vondstensemble na behandeling



Object : Zoldelen en -fragmenten
 Materialen : Leer
 Inventarisnummer : 326

Beschrijving en conditie

Het ensemble bestaat uit een linkerzool, het hielstuk van een geassembleerde zool, een versneden zoolfragment en enkele randfragmenten.

De zool is plaatselijk ingescheurd; de hiel en een fragment van de neus zijn reeds losgescheurd. De onderzijde van de zolen is heel erg gesleten, de nerf is bijna volledig verdwenen.

Het ensemble is nat bewaard, het leer in redelijke conditie. Enkele fragmenten dreigen los te scheuren.

Foto : P1040821b
 Opmerking : Ensemble voor behandeling



Behandeling

Het oppervlak is onder stromend water gereinigd met zachte borstels. Vervolgens is het leer gecontroleerd aan de lucht gedroogd tot een bepaald vochtpercentage werd bereikt.

Na volledige impregnatie in een PEG 600 oplossing is het leder tenslotte langzaam aan de lucht gedroogd.

Enkele scheuren werden verlijmd met archival grade PVAc lijm om het losscheuren van fragmenten te voorkomen.

Foto: P1050324b
 Opmerking : Ensemble na behandeling