

CONSERVATIEFICHE



ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: 216 BRBL018 2018 J 322
Materiaal: METAAL: koperlegering
Object: Schaal, recipiënt

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok niet doorprikt zonder silicagel
Fysieke stabiliteit: Niet volledig, gebroken, verbogen en gebarsten
Chemische stabiliteit: Actieve corrosie: ja.
Eerdere behandelingen: Nee
Opmerkingen: /

BEHANDELING

Reiniging: Mechanisch: Met borstel en scalpel, met micro straal apparatuur.
Onder vergroting
Chemische stabilisatie: 1% benzotriazole in ethanol, met behulp van compressen.
Fysieke stabilisatie: Consolidatie: 3% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel
Verlijming: /
Aanvulling: ter versteviging van fragielere scheuren, om hantering van het object mogelijk te maken.
Met behulp van geïmpregneerd Japans papier, op kleur gebracht met Paraloid B72 en pigmenten.
Beschermlaag: 10% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel
Verpakking: Verpakking op maat in PE-schuim, luchtdicht in PE-folie, licht vacuum.
Met silicagel. Silicagel dient gedroogd of vervangen te worden bij verkleuring van de indicatiekorrels.
Opmerkingen: /

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.
Verpakking: Inert, zuurvrij, luchtdicht en vochtvrij, zeker zuurvrij!
Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van maximum 30% en een maximale schommeling van 5% RV/24u.
Tentoonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-

20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van maximum 30% en een maximale schommeling van 5% RV/24u.

Enkel koude lichtbronnen gebruiken.

De ruimte/vitrinekast moet vrij zijn van organisch materiaal (papier, hout, vezelplaat, katoen, enz.).


Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 6 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang of actieve corrosie.

DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie



Foto's na conservatie

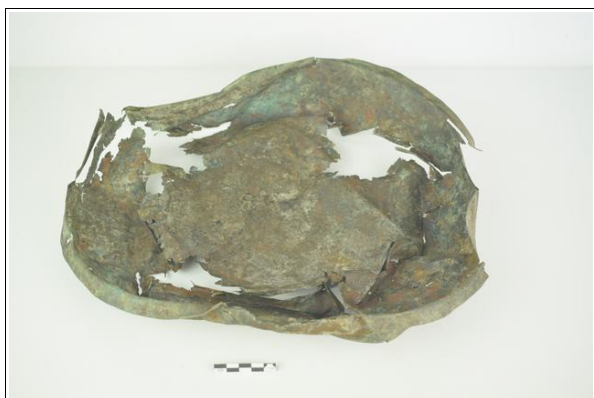

Detail versteviging



Detail versteviging



Detail versteviging



Detail versteviging

Alle foto's werden ook aan de database toegevoegd en zijn consulteerbaar via www.monarcheo.be.